

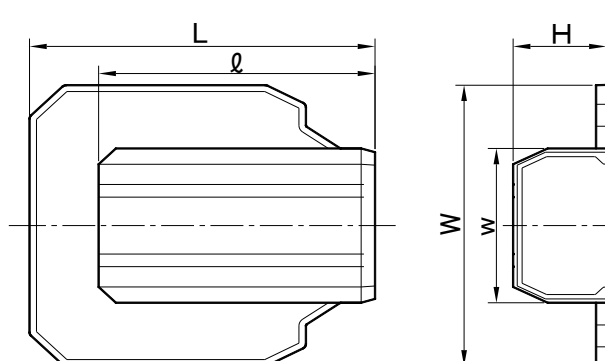
# 品質内容証明書

マサル工業株式会社

## 1. 製品

| 品名 | ニュー・エフモール エンド フランジ型 |           |           |           |           |
|----|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 種類 | 0号                  | 1号        | 2号        | 3号        | 4号        |
| 品番 | SFMEF0( )           | SFMEF1( ) | SFMEF2( ) | SFMEF3( ) | SFMEF4( ) |

## 2. 品質規格

| 外観・構造 | 損傷、ヒビ、バリ等のないこと                                                                                 |                                                                         |        | 成形不良(未充填, 焼け, ヒケ, シルバー, フローマーク, 異物混入等)のないこと |                              |        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------|------------------------------|--------|
|       | 表面は滑らかで汚れのないこと                                                                                 |                                                                         |        | ゲートの仕上げは滑らかできれいなこと                          |                              |        |
| 寸法    | 種類                                                                                             | W (mm)                                                                  | w (mm) | H (mm)                                      | L (mm)                       | ℓ (mm) |
|       | 0号                                                                                             | 34.1                                                                    | 14.1   | 9                                           | 40                           | 30     |
|       | 1号                                                                                             | 39.3                                                                    | 19.3   | 12                                          | 45                           | 35     |
|       | 2号                                                                                             | 44.4                                                                    | 24.4   | 14                                          | 50                           | 40     |
|       | 3号                                                                                             | 48.6                                                                    | 28.6   | 16                                          | 60                           | 50     |
|       | 4号                                                                                             | 56.1                                                                    | 36.1   | 18                                          | 75                           | 65     |
|       | 寸法測定箇所<br> |                                                                         |        |                                             |                              |        |
| 物性    | 項目                                                                                             | 検査方法                                                                    |        |                                             | 規格値                          |        |
|       | 剥離強度                                                                                           | 試験治具に取付けた本体(標準品)に試料を取り付け、10mm/minの速度で引き離し、試料が剥離したときの最大荷重を測定する。          |        |                                             | 0号: 3.5N 以上<br>1~4号: 5.0N 以上 |        |
|       | 嵌め合い                                                                                           | 試料を70±2℃で3時間処理し、1時間以上自然冷却した後、試料をニュー・エフモール本体に取り付け、本体を手にとって逆さ、横向きにする。     |        |                                             | 元の位置よりズレないこと、異常のないこと         |        |
|       | 衝撃による外れ強度                                                                                      | 固定台に設置したニュー・エフモール本体に試料を取り付ける。振り子式衝撃試験機の鋼球(113g)を、鉛直方向から90°の角度で試料側面に当てる。 |        |                                             | 外れないこと                       |        |
|       | 落球衝撃                                                                                           | 試料を-6±1℃で1時間処理後、落球衝撃試験機にて重量35.8gの鋼球を500mmの高さより試料中央に落下させる。               |        |                                             | 異常のないこと                      |        |