

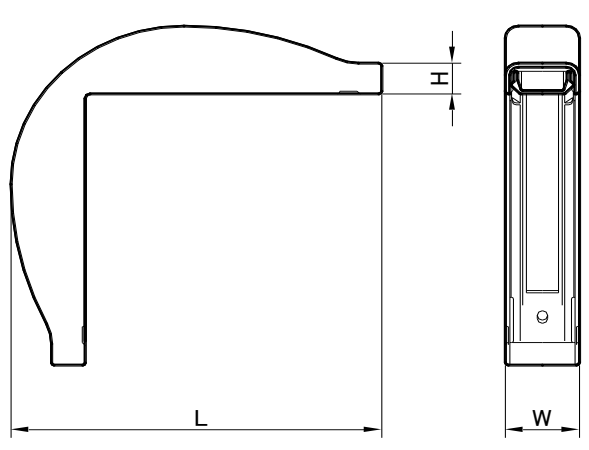
# 品質内容証明書

マサル工業株式会社

## 1. 製品

品名	屋外用オプトモール デズミ	
種類	3号	
品番	OFMD3( )	

## 2. 品質規格

外観・構造	損傷, ヒビ, バリ等のないこと		異物混入, 変色のないこと	
	表面は滑らかで汚れのないこと		成形不良(未充填, 焼け, ヒケ, シルバー, フローマーク等)のないこと	
	変形, 窪み等のないこと		ゲートの仕上げは滑らかでキレイであること	
寸法	種類	W	H	L
	3号	30.0	13.6	150.0
	寸法測定箇所  ※ 寸法単位 : mm			
物性	項目	検査方法		規格値
	剥離強度	治具をカバーとコアの間に取り付け、10mm/minの速度で剥離した時の最大荷重を測定する。		30N 以上
	耐衝撃	試料を $-6 \pm 1^{\circ}\text{C}$ で1時間処理した後、落球試験台に水平に固定する。重量35.8gの鋼球を試料の端から10mmの位置に500mmの高さから落下させる。		ヒビ, 割れ, 嵌合の外れがないこと
	耐熱・耐寒	70 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ で1時間処理後、 $-20 \pm 2^{\circ}\text{C}$ まで1時間かけて下げ、さらに1時間処理する。再び1時間かけて70 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ まで温度を上げ、同様の処理を3回繰り返す。		著しい変形がないこと
耐候性	JIS A 1415に準じるオープンフレームカーボンアークランプにて1000時間紫外線を照射後、外観の確認と耐衝撃試験を行う。		著しい変色のないこと, ヒビ, 割れ, 嵌合の外れがないこと	