

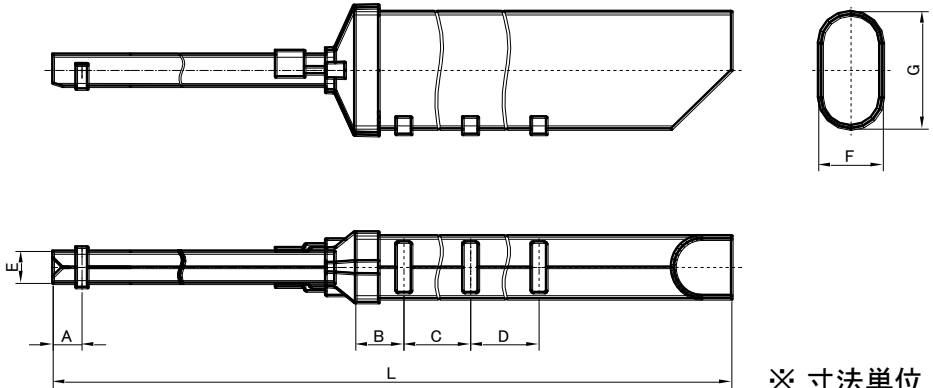
品質内容証明書

マサル工業株式会社

1. 製品

品名	PE支線ガード
品番	SKS 1X

2. 品質規格

外観・構造	部品の配置に相違がなく、脱落のないこと		スリットに波打ちのないこと					
	外傷、ひび割れ及び変形のないこと		異物混入、気泡、うねり等のないこと					
	曲がり、反り、ねじれのないこと		色相違、変色のないこと					
寸法	A	B	C	D	E	F	G	L
	30 ± 5	50 ± 5	350 ± 5	400 ± 5	34 ± 2	67 ± 5	125 ± 5	1960 ± 15
	寸法測定箇所							
 <p style="text-align: right;">※ 寸法単位：mm</p>								
物性	項目	検査方法				規格値		
	常態引張試験	ダンベル状試験片を毎分200mmの速度で引張り、破断した時の荷重と伸びを測定する。				引張強さ	9.8N/mm ² 以上	
						伸び	350%以上	
	老化後引張試験	90℃中に98時間処理後、常温に放置し、16～96時間以内にダンベル状試験片を毎分200mmの速度で引張り、破断した時の荷重と伸びを測定する。				引張強さ	老化前の80%以上	
						伸び	老化前の65%以上	
	低温衝撃試験	-10℃中に1時間処理後、10kgの重錘を1mの高さから落下させる。				ひび、割れが生じないこと		
常態衝撃試験	高さ5mの地点よりコンクリートまたはアスファルト舗装面に水平に落下させる。				ひび、割れが生じないこと 各部品が外れないこと 管が開かないこと			
耐候性試験	2000時間紫外線照射した後、ダンベル状試験片を毎分200mmの速度で引張り、破断した時の伸びを測定する。				伸びの残率が70%以上			